

Designing a Bra with the Aim of Reducing Tension and Increasing Breast Movement Comfort During Daily Activities

Valipouri A^{1*}, Amini Rarani R¹, Minapoor S^{2**}, Salmani F¹

¹Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

²Department of Textile Engineering, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran

Receive: 20/2/2022
Accepted: 21/6/2022

*Corresponding Author:
valipouri@iut.ac.ir
**Co-correspond:
minapoor@neyshabur.ac.ir

Ethics Approval:
Not applicable

Abstract

Introduction: Wearing an inappropriate bra may result in damage to the breasts, various breast diseases, or skin allergies. This study aimed to change the fabric used in different components of the bra to reduce tension and increase breast comfort during normal daily activities of women.

Methods: Two types of commercial bra (a regular bra and a sponge bra) were modified in the gore, sidebands, and the back band using two different types of plain-knitted fabric including polyester-lycra and viscose-lycra. To assess breast movement comfort, we measured tension changes in the bra due to breast movements during normal activities using metal-thread voltage sensors located in three parts: under the cup, the bottom of the back band, and the bottom of the gore.

Results: The slope of the voltage-time diagram is considered as a measure of the elongation changes in the bra during movement. The slope values for the sponge bra with the sensor at the bottom of the cup were 0.0039, 0.0057, and 0.0096 for the three common movements in the experiment, and those for the regular bra were 0.0019, 0.0039, and 0.0059. Greater voltage changes in the sponge bra compared with the regular bra indicates more tension on the breast and less ease of movement under the cup for the consumer. Using polyester-knitted tape on the sides and back of the regular bra significantly reduced tension (P value <0.05) and increased comfort.

Conclusion: The results of the study indicate differences in breast movement comfort in different bra designs. Therefore, the appropriate use of different elastic fabrics in the design of bras for ordinary and everyday use of women is an important consideration in the prevention of breast diseases.

Keywords: Bra, Breast, Diseases, Stress, Sensor

Introduction

The bra, beyond a cover, has a significant impact on the health and shape of the breast. Prolonged wearing of a tight bra puts pressure on the entire breast and leads to radial scars. In addition, a tight bra can disrupt lymph flow and lymphatic drainage and trap toxic chemicals in the breasts (1). The bra design may be one of the most complex and challenging clothing designs because of the three-dimensional and complex shape of the breast (2, 3). One of the most important factors to consider when designing a bra pattern is the stretch and recovery of the fabric (4). The comfort factor in the bra, which is considered the second skin, is also significant. The mobility of the bra is critical as an adhesive underlayer in the breast area. The dress should prevent pressure from concentrating on sensitive areas such as veins and arteries. A proper bra should hold the breasts in place, supporting and fitting the breasts with a smooth covering like a second skin during the day, and leave no irritation or inflammation (5, 6). We investigated the effect of different fabrics for different bra components on bra tension and breast movement comfort during normal daily activities.

Materials & Methods

Six samples were prepared for the experiment: a regular-cotton (purchased) cotton bra (A1), a regular bra with side and back strips sewn with polyester-lycra fabric (A2), a regular viscose-lycra sewn bra (B1), a regular viscose-lycra bra with side and back strips sewn with polyester-lycra fabric (B2), a purchased cotton sponge bra (C1), and a sponge bra with middle triangle (gore) sewn with polyester-lycra fabric (C2). A conductive metal thread with a score of Ne 20 containing

28% steel and 80% polyester was used to record tensile changes due to motion. The three areas that put the most stress on the breast were selected for the placement of the metal thread: the lower part of the cup, the lower middle triangle, and the lower back strip. The metal thread in these three parts of the bra was manually and symmetrically sewn at a distance of 10 cm. After preparation, the bra samples were worn by a person with a size of 38 and a body mass index of 20, and the alligator clips related to the electrical circuit were attached to the two ends of the conductive threads sewn to the garment. Then, the movement of the person's hand and the body was performed according to the actions of the usual activities: two hands are pulled upwards, one hand is stretched from the side to the front, and two hands are pulled backward.

The experiment was repeated for each movement with two similar samples of each garment, and the necessary information was recorded. An electrical circuit including a computer, a sensor, alligator clamps, a circuit board, and a power supply was used to record the data. The continuous quantity of yarn length change was converted to the numerical amount of resistance changes using a constant to the numerical converter. The test specimens were placed in an electrical circuit, and the voltage changes due to the increase in the length of the conducting yarn were stored by performing the movements and starting the tension. The information about voltage changes was sent to a computer connected to the electrical board.

A qualitative test was also performed in addition to the quantitative motor test. The subject expressed her feeling of comfort

while doing the moves wearing each bra as very unpleasant, unpleasant, average, good, or very good.

Results

Movement comfort for the bra samples was measured by recording voltage changes in three parts of the garment for 3 seconds for each movement separately. Based on the voltage changes, the amount of stress on the bra in metal thread sewing can be quantitatively compared. By applying kinetic force, the conducting

sensor increases in length, and, as a result, the voltage in the electrical circuit changes as the resistance of the conducting thread changes. The smaller the voltage variation from the beginning to the end of the diagram, the lower the slope of the chart and, consequently, the more significant the elongation. Increased clothing length during movements will lead to greater movement comfort for the consumer. The average test results for each sample are shown in Figure 1.

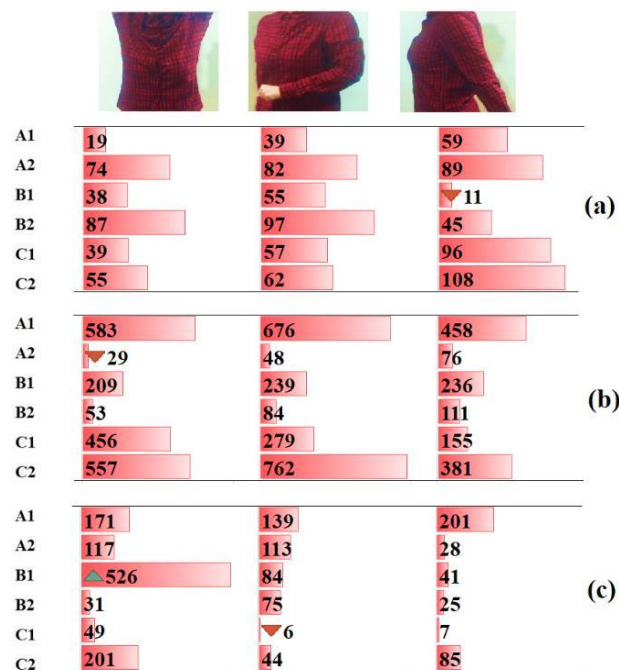


Figure 1: Slope Values of the Voltage-Time Diagram (10000x) During Various Movements: A) Metal Thread at the Bottom Of The Cup, B) Metal Thread at the Bottom of the Back Band, (C) Metal Thread At the Bottom of the Middle Triangle

Discussion

Comparing the slope values of the voltage-time diagram for the bra samples before applying the fabric material changes showed that, in everyday movements, the sponge bra (C1) exerts more stress on the body at the lower cup position compared with the regular bras (A1, B1). The sponge bra provided less ease of movement under the cup for the consumer than the standard

bra. It seems that the presence of the pad increases the volume of the cup, reducing the fit of the bra and the ease of movement in the cup area. Comparing the quantitative results of the samples at the bottom of the cup (Figure 1a) shows that in all samples of A, B, and C, the slope of the voltage-time diagram has increased with the modifications made in the bras. The addition of elastic polyester-lycra fabric in

the side and back straps of the regular bra, and the middle triangle of the sponge bra (samples A1, B1, and C1, respectively) caused a difference in the type of fabric that makes up the bra in the cup area and these areas. In this case, the metal thread is sewn under the cup, and the material on top is different from the material of the side straps or the middle triangle below it. The difference in tensile and retraction behavior of these two other fabrics in a single bra reduced its ease of movement in the area under the cup during everyday activities. However, when the metal thread is sewn under the back strap and the middle triangle, the voltage changes during movement indicate an improvement in the bra comfort (Figures 1b and 1c).

Conclusion

Proper bra design to reduce tension and increase movement comfort plays a significant role in optimally controlling the movement and movements of the breast during daily activities. The results of the present study showed that the sponge bra offers less movement comfort under the cup for the consumer than the standard bras. In addition, using polyester-lycra tape on the side and back of the regular bra effectively reduces tension and increases breast comfort. Given the importance of lifestyle and preventive behaviors against breast diseases, using appropriate design and elastic fabrics in the production of parts of bras that put greater pressure on the breast during the day seems necessary.

References

1. Shen M, Gu JF, Dong JY. Risk factors of breast cancer incidence and nursing strategies. *Chinese Journal of General Practice*. 2014; 12: 782-5.
2. Chan CY, Yu WW, Newton E. Evaluation and analysis of bra design. *The Design Journal*. 2001; 4(3):3-40.
3. Shin WK. *Patternmaking for underwear design*. California: CreateSpace. 2010;113-45.
4. Armstrong HJ. *Patternmaking for Fashion Design: Pearson New International Edition PDF eBook*. Pearson Higher Ed. 2013;47-106.
5. Costantakos AV, Watkins SW. Pressure analysis as a design research technique for increasing the comfort of nursing brassieres. *Journal of Home Economics Research*. 1982; 10: 271-8.
6. Chang LX, Gao WD, Yan XL. Studies of sports bra based on biomorphic analyses of females breasts. In: 2009 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, Beijing, China. 2009; 1-4.

طراحی سوتین با رویکرد کاهش تنش و افزایش راحتی حرکتی پستان در حین فعالیت‌های روزانه

افسانه ولی‌پوری^{۱*}، ریحانه امینی رارانی^۱، شهره میناپور^{۲*}، فریبا سلمانی^۱

^۱ گروه تکنولوژی نساجی و پوشاک، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

^۲ گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

مقدمه: پوشیدن سوتین نامناسب در ایجاد آسیب به پستان‌ها، بروز بیماری‌های مختلف پستان یا حساسیت‌های پوستی نقش دارد. هدف از انجام این تحقیق، تغییر در پارچه استفاده شده در اجزای مختلف سوتین جهت کاهش تنش و افزایش راحتی حرکتی پستان در حین فعالیت‌های معمول روزمره زنان با هدف کاهش بیماری‌های پستان است.

روش بررسی: دو نوع سوتین تجاری شامل سوتین معمولی و اسفنجی و همچنین دو جنس متفاوت پارچه حلقوی پودی ساده (کشباف) شامل پلی‌استر-لایکرا و ویسکوز-لایکرا برای تولید نمونه‌ها در قسمت‌های سه‌گوش میانی، نوار کناری و نوار پشتی در نظر گرفته شد. تغییرات کششی سوتین ناشی از حرکات پستان در حین فعالیت‌های معمول، با استفاده از یک حسگر نخ فلزی در سه قسمت پایین کاپ، پایین نوار پشتی و پایین سه‌گوش میانی به صورت تغییرات ولتاژ ثبت شد و معیار بررسی راحتی حرکتی پستان قرار گرفت.

یافته‌ها: شیب نمودار ولتاژ- زمان به‌عنوان معیاری از تغییرات ازدیاد طول در سوتین در حین حرکت در نظر گرفته شد. این مقدار برای سوتین اسفنجی با حسگر در پایین کاپ ۰/۰۰۳۹، ۰/۰۰۵۷ و ۰/۰۰۹۶ به ترتیب برای سه حرکت متداول و برای سوتین معمولی ۰/۰۰۱۹، ۰/۰۰۳۹ و ۰/۰۰۵۹ به دست آمد. تغییرات ولتاژ بیشتر در سوتین اسفنجی نسبت به سوتین معمولی، حاکی از وارد آمدن تنش بیشتر به پستان و راحتی حرکتی کمتر در زیر کاپ برای مصرف‌کننده است. بر اساس آزمون آماری Student's T-Test استفاده از نوار کشباف پلی‌استر در قسمت کناری و پشتی سوتین معمولی سبب کاهش معنادار تنش ($p\text{-value} < 0.05$) و افزایش راحتی آن می‌شود.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه بیانگر تفاوت در راحتی حرکتی پستان در طراحی‌های مختلف سوتین است. بنابراین در مداخلات پیشگیرانه از بیماری‌های پستان، استفاده مناسب از پارچه‌های کشباف مختلف در طراحی سوتین برای مصارف معمول و روزمره زنان باید مورد توجه قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: سوتین، پستان، بیماری، تنش، حسگر

تاریخ ارسال: ۱۴۰۰/۱۲/۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۳/۳۱

* نویسنده مسئول:

valipouri@iut.ac.ir

** نویسنده مسئول مشترک:

minapoor@neyshabur.ac.ir

مقدمه

یکی از مهم‌ترین بیماری‌های بانوان، بیماری‌های مربوط به پستان است. کیست‌ها، تغییرات فیبروکیستیک، فیبروآدنوم و سایر توده‌های خوشخیم، ترشحات و پازه نوک پستان، ماستیت و سرطان پستان از شایع‌ترین این بیماری‌ها به شمار می‌روند (۱). عوامل مؤثر متعددی در بروز این بیماری‌ها شناخته شده‌اند که در میان آن‌ها، عوامل مرتبط با سبک زندگی به سبب قابل تغییر بودن، متداول‌ترین حوزه جهت پیشگیری از بیماری‌های پستان محسوب می‌شوند (۲). یکی از این عوامل پوشیدن سوتین^۱ است که از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین انواع پوشاک برای زنان به شمار می‌رود (۳). سوتین، فراتر از یک پوشش، تأثیر زیادی بر سلامتی و حفظ فرم پستان دارد. تنگ یا گشاد بودن، جنس نامرغوب، استفاده بیش از حد و یا شبانه از سوتین تنگ ممکن است باعث ایجاد آسیب به پستان‌ها، بروز بیماری‌های مختلف پستان یا حساسیت‌های پوستی شود. پوشیدن طولانی مدت سوتین تنگ باعث ایجاد فشار بر تمامی پستان و منجر به اسکارهای رادیال می‌شود. به علاوه سوتین تنگ می‌تواند جریان لنف و تخلیه لنفاوی را مختل کند و باعث به دام افتادن مواد شیمیایی سمی در پستان‌ها گردد (۴).

امروزه صنعت تولید لباس‌های زیر زنانه همانند شاخه‌های دیگر صنعت پوشاک و مد پیشرفت بسیار زیادی کرده است. طراحی لباس‌های زیر زنانه با جدیدترین فناوری‌های روز دنیا با تحولی شگرف روبرو شده است و سبک سوتین نسبت به گذشته تفاوت زیادی کرده است. این تفاوت تنها منحصر به مدل نیست و از جنس پارچه تا نحوه برش و دوخت دستخوش تغییرات زیادی شده است. در سال‌های اخیر، تلاش صنعت تولید لباس‌های زیر زنانه در راستای تولید محصولاتی بوده است که علاوه بر حفظ جنبه‌های زیبایی و بهداشتی، به راحتی و سلامتی پستان کمک کند. از جمله این محصولات می‌توان به سوتین مناسب افتادگی اشاره کرد (۵). سوتین به گونه‌ای از لباس‌های زیر زنانه

اطلاق می‌شود که برای پوشانیدن و بالا نگه‌داشتن پستان استفاده می‌شود. وگ^۲ برای اولین بار در سال ۱۹۰۷ اصطلاح برازیر^۳ را برای این سوتین معرفی کرد. اولین الگو برای سوتین در سال ۱۹۱۴ توسط مری ژاکوب^۴ و بر پایه گن ابداع شد. این الگو به تدریج کوتاه‌تر و الگوی مدرن سوتین عرضه شد (۶، ۷). طراحی ماری توکک^۵ در سال ۱۸۹۳ بر روی چگونگی شکل‌گیری سوتین در سبک‌های مختلف تأثیر گذاشت. چارلز دیوویز^۶ در سال ۱۹۰۴ با ایجاد بیش از ۲۰ سبک مختلف سوتین که با ابریشم تولید شده بود، در راستای دستیابی به راحتی بیشتر، اقدام کرد. این سوتین‌ها سبک وزن بودند و راحتی مطلوبی را که زنان در زیر لباس خود خواستارند، فراهم می‌آوردند. به تدریج با افزایش آگاهی از نیاز به راحتی در سوتین، پیشرفت‌هایی نه تنها در زمینه زیبایی، بلکه عملکردی نیز صورت گرفت (۸، ۹).

طراحی سوتین به دلیل شکل سه‌بعدی و پیچیده پستان، ممکن است یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین طراحی‌های لباس باشد. برخی از انواع سوتین شامل بیش از ۴۳ جزء است. عناصر طراحی بایستی قادر باشند نیازهای عملکردی و ساختاری لباس را برای تمامی اجزا برآورده کنند (۱۰). کریستینا شین^۷ در سال ۲۰۱۰ روش‌های متنوع طراحی سوتین را که به‌طور گسترده‌ای در صنایع تولید پوشاک مورد استفاده قرار می‌گیرند، معرفی کرد. فرآیند دوخت سوتین، ایجاد تغییرات در الگو، درجه‌بندی الگو و اندازه‌گیری بدن از جمله مواردی است که در این کتاب (۱۱) به آن پرداخته شده است و پایه طراحی سوتین اندازه‌گیری بدن، آناتومی سوتین و ظاهر زیبای آن است.

پستان‌ها درون کاپ (کاسه) قرار می‌گیرند. سه‌گوش میانی (پل) رابط میان دو کاپ و از طرف دیگر متصل به نوارهای کناری است. نوارهای کناری در اطراف کاپ‌ها قرار دارند و

² Vogue

³ Brassiere

⁴ Mary Memphis Jacob

⁵ Marie Tucek

⁶ Charles Debevoise

⁷ Kristina Shin

¹ Soutien-gorge

درز و بعضی بدون درز بودند، بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که سوتین‌های بدون درز فشار کمتری نسبت به سوتین‌های دارای درز از خود نشان می‌دهند، اما در نقطه زیر کاپ فشار قابل توجهی دارند. سوتین‌های بدون درز با بیشترین طول حلقه، کمترین فشار را دارند (۲۳). ونگ^{۱۹} و همکارانش در سال ۲۰۱۱ راحتی فشاری سوتین را به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارها در ارزیابی میزان راحتی آن بررسی کردند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که فشار لباس تحت تأثیر مقاومت مواد نساجی در برابر کشش، شعاع انحنای بدن و تنفس است. هر چه مقاومت کششی نوار کناری کمتر باشد، فشار لباس کمتر خواهد شد. فشار لباس در جایی که شعاع انحنای بدن کوچک‌تر است، و همچنین هنگام تنفس عمیق یا بعد از ورزش بیشتر است (۲۴). سون^{۲۰} و همکارانش در سال ۲۰۱۵ فشار لباس و احساسات ذهنی نسبت به سوتین را بسته به نوع پستان و نوع سوتین بررسی و بیان کردند که توانایی سوتین بدون سیم در بالا نگه داشتن پستان کم است (۲۵). پترسون^{۲۱} و همکارش در سال ۲۰۱۶ به مطالعه راحتی و تناسب سوتین بسته به اندازه و دوخت کاپ پرداختند. در این تحقیق از سه نوع درز افقی، عمودی و ترکیبی و همچنین هشت موقعیت مکانی مختلف در سوتین برای ارزیابی فشار با استفاده از یک سیستم نوین اندازه‌گیری فشار استفاده شد. نتایج نشان داد که کاپ با درز عمودی، کاهش تناسب سوتین را به دنبال دارد و صرف نظر از مدل سوتین، بیشترین فشار در ناحیه زیر کاپ و بند سرشانه به بدن وارد می‌آید (۲۵).

مطالعات متعددی نیز در زمینه ارتباط پوشیدن سوتین با سرطان پستان در زنان انجام شده است که نتایج ضد و نقیضی را به همراه داشته است. نتایج برخی از این مطالعات نشان داده‌اند که پوشیدن سوتین، خوابیدن با سوتین، استفاده از سوتین برای بیش از ۱۲ ساعت در روز و پوشیدن سوتین نامناسب عوامل خطر بالقوه در بروز

شده‌اند؛ به طوری که چسبان بودن سوتین به گونه‌ای باشد که فرد در هر دو حالت ثابت و در حال حرکت، احساس حمایت و راحتی حرکتی داشته باشد و فشار ناخوشایندی از جانب سوتین نیز به بدن او وارد نشود (۲۰). رعایت تناسب کششی اجزای سوتین جهت رسیدن به کارایی، راحتی و ظاهر مطلوب آن ضروری است. از آنجایی که لباس‌های زیر زنانه معمولاً از پارچه‌ها و نوارهای کشسان تولید می‌شوند، توجه به عامل کشیدگی و بازیابی در طراحی الگوی لباس جهت رسیدن به راحتی مطلوب حیاتی است. به علاوه ممکن است تفاوت در عوامل طراحی شامل تفاوت در الگو و برش جهت کاهش تنش مورد نیاز باشد (۱۷).

از گذشته تا کنون همواره سعی بر بهبود راحتی حرکتی و فشاری سوتین با استفاده از طراحی مناسب آن بوده است. گرساک^{۱۶} در سال ۲۰۰۵ با بررسی استراحت پارچه‌های دارای نخ کشسان بیان داشت که برای رسیدن به تناسب بهتر سوتین، استفاده از پارچه با تغییر شکل زیاد به دلیل دارا بودن منحنی هیستریزیس^{۱۷} کوچک و بازیابی کشسانی خوب ترجیح داده می‌شود. هر چند پارچه کشسان به علت کشش اجتناب‌ناپذیر نخ در فرآیند بافندگی دارای جمع‌شدگی و مشکلاتی در ثبات ابعادی است و بازیابی آن صد در صد نخواهد بود (۲۱). ژنگ^{۱۸} و همکارانش در سال ۲۰۰۸ به شناسایی عوامل اصلی پارچه حلقوی شامل تراکم حلقه، کشش نخ کشسان، کشش نخ نایلون و بررسی تجربی روابط آن‌ها با کشش سوتین بدون درز تولید شده با آن پرداختند. نتایج نشان داد که تراکم حلقه و کشش نخ کشسان دو عامل اصلی مؤثر بر کشش سوتین هستند و فشار کاپ به طور عمده تحت تأثیر تراکم حلقه قرار می‌گیرد (۲۲). این محقق و همکارانش در سال ۲۰۰۹ نیز تأثیر عوامل ساختاری بافت حلقوی شامل طول حلقه، کشش نخ کشسان و ساختار بافت را بر رفتار فشاری دو نوع سوتین فنی و معمولی (بدون سیم) که برخی دارای

¹⁹ Wang

²⁰ Sohn

²¹ Peterson

¹⁶ Gersak

¹⁷ Hysteresis

¹⁸ Zheng

کناری و نوار پشتی در نظر گرفته شد. بدین صورت که ابتدا ۳ قسمت مذکور از نمونه تجاری خریداری شده از بازار برش داده و جدا شد و سپس قسمت هم‌اندازه با جنس پلی استر- لایکرا و یا ویسکوز- لایکرا به لباس دوخته شد. بنابراین ۶ نمونه برای انجام آزمایش تهیه شد (شکل ۱): سوتین معمولی نخ (پنبه) خریداری شده (۱A)، سوتین معمولی که نوار کناری و پشتی آن با پارچه پلی استر- لایکرا دوخته شد (۲A)، سوتین معمولی دوخته شده از جنس ویسکوز- لایکرا (۱B)، سوتین معمولی از جنس ویسکوز- لایکرا که نوار کناری و پشتی آن با پارچه پلی استر- لایکرا دوخته شد (۲B)، سوتین اسفنجی نخی خریداری شده (۱C)، سوتین اسفنجی که سه گوش میانی آن با پارچه پلی استر- لایکرا دوخته شد (۲C). دوخت در نمونه‌ها توسط نخ تکسچره پلی استر به صورت دوخت ۳۰۱ و ۳۰۴ لاک استیج^{۲۲} (مشابه نمونه‌های ۱A و ۱B خریداری شده از بازار) انجام شد تا کشسانی پارچه، راحتی حرکتی بهتری ایجاد نماید. از کش و سایر اجزای مشابه سوتین تجاری نیز برای دوخت نمونه‌ها استفاده شد. لازم به ذکر است که جهت بررسی دقیق‌تر نتایج، رفتار کششی دو پارچه کشسان مصرفی نیز با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری کشش زوئیک^{۲۳} (مدل ۱۴۴۶۰، ساخت آلمان) بر اساس استاندارد ASTM ۴۹۶۴D اندازه‌گیری شد.

آزمون کمی راحتی حرکتی

جهت ثبت تغییرات کششی ناشی از حرکت، از یک نخ فلزی رسانا با نمره Ne 20 دارای ۲۸٪ فولاد و ۸۰٪ پلی استر استفاده شد. بر اساس مطالعات پیشین (۲۳)، سه ناحیه که بیشترین تنش را به پستان وارد می‌کنند، جهت قرارگیری نخ فلزی انتخاب شد: قسمت پایین کاپ، پایین سه گوش میانی و پایین نوار پشتی. نخ فلزی در این سه قسمت از سوتین، به صورت دستی و متقارن در یک فاصله ۱۰ سانتی‌متری دوخته شد و از دو

سرطان پستان هستند (۲۶، ۲۷). از سوی دیگر یافته‌های مطالعات دیگر نشان می‌دهد بین پوشیدن سوتین و سرطان پستان ارتباط معناداری وجود ندارد (۲۸-۳۰)؛ اما آنچه مسلم است نقش مستقیم یا غیرمستقیم پوشیدن سوتین در ایجاد آسیب به پستان‌ها است. یک سوتین مناسب باید پستان را مطلوب و نه محکم نگه دارد، پستان را با یک پوشش صاف مانند پوست دوم در طول روز حمایت کرده و بالا نگه دارد و تحریک یا التهابی برجای نگذارد. با این حال، تحقیقات مربوط به ارزیابی و تأثیرگذاری عوامل مختلف بر راحتی حرکتی سوتین محدود هستند. اغلب زنان در طول مدت زمان زیادی را تحت فشار سوتین هستند و لذا طراحی مناسب سوتین با هدف افزایش راحتی حرکتی می‌تواند جابجایی و حرکات پستان را به‌طور مطلوبی در حین فعالیت‌های روزمره کنترل نماید. هدف از انجام این تحقیق بررسی کاهش تنش و افزایش راحتی حرکتی پستان در حین فعالیت‌های معمول روزمره با تغییر در پارچه استفاده شده در اجزای مختلف سوتین است. برای اولین بار سعی بر آن است تا با استفاده از ترکیب پارچه‌هایی با خواص کشسانی متفاوت در قسمت‌های مختلف سوتین، تنش آن با حفظ عملکرد و کارایی مطلوب تعدیل یابد و در نتیجه فرد در حین فعالیت‌های روزمره دچار فشار و ناراحتی پستان از جانب سوتین نشود.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق جهت ارزیابی راحتی حرکتی سوتین در حین فعالیت‌های معمول، دو مدل سوتین متداول و موجود در بازار شامل سوتین معمولی (بدون پد اسفنجی و فنر در قسمت کاپ) و سوتین اسفنجی (دارای پد اسفنجی و بدون فنر در قسمت کاپ) خریداری شد. جهت ترکیب پارچه‌هایی با خواص کشسانی متفاوت در قسمت‌های مختلف سوتین، دو جنس متفاوت پارچه حلقوی پودی ساده شامل پلی استر- لایکرا و ویسکوز- لایکرا با سایر خصوصیات مشابه نیز برای ۳ قسمت سه گوش میانی، نوار

²² Lock-stitch


²³ Zwick

صورت گرفت و تراکم دوخت، یک بخیه در سانتی متر اعمال شد. دوخت نخ فلزی در قسمت های مذکور در شکل ۲ الف نشان داده شده است.

سر انتهایی آن به اندازه ۸-۱۰ سانتی متر نخ اضافه جهت وصل شدن به مدار الکتریکی آزمایش نگه داشته شد. این دوخت جهت افزایش دقت آزمایش، در سه ردیف و با فواصل ۳ میلی متری در حالت آزاد و بدون تنش پارچه



شکل ۱: نمونه های تهیه شده جهت ارزیابی راحتی حرکتی پستان: الف) سوتین معمولی نخ (۱A)، ب) سوتین معمولی با نوار کناری و پشتی از جنس پلی استر-لایکرا (۲A)، ج) سوتین معمولی از جنس ویسکوز-لایکرا (۱B)، د) سوتین معمولی از جنس ویسکوز-لایکرا با نوار کناری و پشتی از جنس پلی استر-لایکرا است (۲B)، ه) سوتین اسفنجی نخ (۱C)، و) سوتین اسفنجی با سه گوش میانی از جنس پلی استر-لایکرا (۲C)

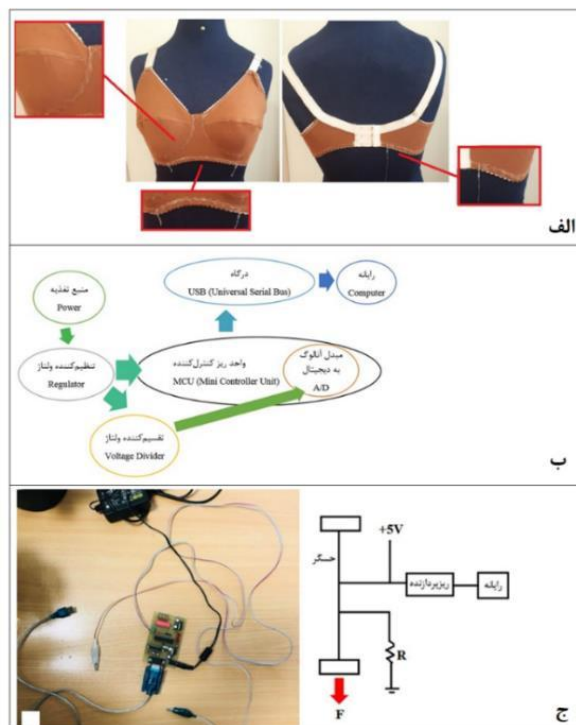

شکل ۲: الف) نواحی انتخاب شده جهت دوخت نخ فلزی به نمونه سوتین، ب) رابطه اجزای تخته مدار الکتریکی جهت ثبت تغییرات کششی (ج) شماتیک مدار و تجهیزات الکتریکی (۳۲)

ولتاژ توسط دستگاه به رایانه متصل به برد الکتریکی انتقال داده می شود و اطلاعات ثبت می گردد. تغییرات ولتاژ نخ فلزی دوخته شده به سوتین، معیاری از تغییرات کشش آن در حین انجام حرکت دست و بدن در حین فعالیت های معمول است. با اعمال نیروی حرکتی حاصل از فعالیت های روزانه، سوتین دچار ازدیاد طول و تغییر شکل می شود. ازدیاد طول سوتین، تغییرات طولی نخ رسانای دوخته شده به آن را به دنبال دارد و در نتیجه با تغییرات مقاومت نخ رسانا، ولتاژ در مدار الکتریکی تغییر می کند. تغییرات ولتاژ به عنوان معیاری از میزان تنش وارده بر سوتین در ناحیه دوخت نخ فلزی مقایسه می شود. لازم به ذکر است که تغییرات ولتاژ ثبت شده برای هر نمونه می تواند به تغییرات مقاومت نیز تبدیل گردد که در این تحقیق جهت مقایسه نتایج به تغییرات ولتاژ بسنده شده است.

آزمون کیفی راحتی حرکتی

یکی از معیارهای سنجش راحتی حرکتی سوتین، احساس راحتی شخص مصرف کننده آن در هنگام حرکت است. به منظور بررسی کیفی راحتی حرکتی هر یک از نمونه های سوتین پس از تغییرات داده شده در جنس پارچه ها و موقعیت آن ها در سوتین، یک آزمون کیفی نیز علاوه بر آزمون حرکتی کمی انجام شد. بدین صورت که فرد پس از پوشیدن هر کدام از نمونه ها و انجام حرکات معمول، احساس خود را از راحتی حرکتی سوتین با مفاهیم خیلی ناخوشایند، ناخوشایند، متوسط، خوب و خیلی خوب بیان کند.

یافته ها

با انجام آزمون راحتی حرکتی بر روی نمونه های سوتین، تغییرات ولتاژ در سه قسمت لباس، با انجام حرکات معمول به طور جداگانه هر یک به مدت ۳ ثانیه توسط مدار الکتریکی در رایانه ثبت گردید. برای هر نمونه سوتین با توجه به سه موقعیت دوخت نخ فلزی، سه حرکت مجزا و دو تکرار آزمایش، ۱۸ نمودار تغییرات ولتاژ بر حسب زمان به دست آمد. به دلیل نوسانات زیاد نمودارهای ولتاژ-زمان

نمونه های سوتین پس از آماده سازی، توسط یک فرد با سایز ۳۸ و شاخص توده بدنی ۲۰ پوشیده شد و گیره های سوسماری^{۲۴} مربوط به مدار الکتریکی به دو سر انتهای نخ های رسانای دوخته شده به لباس وصل شد. سپس حرکت دست و بدن فرد مطابق با حرکات فعالیت های معمول انجام گرفت: الف) دو دست به سمت بالا کشیده می شوند، ب) یک دست از پهلو به سمت جلو کشیده می شود، ج) دو دست به سمت عقب کشیده می شوند. نرم افزار مربوطه نیز با انجام هر حرکت فرد شروع به ثبت داده نمود. این آزمایش در هر یک از حرکات برای ۲ عدد نمونه مشابه از هر لباس تکرار شد و اطلاعات لازم ثبت گردید. لازم به ذکر است که در حرکت نامتقارن (ب)، دوخت نخ فلزی در همان سمت کشیده شدن (سمت حرکت دست) انجام می شود.

جهت ثبت اطلاعات به دست آمده از آزمایش، از یک مدار الکتریکی شامل رایانه، حسگر، گیره های سوسماری، تخته مدار و منبع تغذیه استفاده شد. ارتباط بین اجزا در تخته مدار، شماتیک مدار الکتریکی اندازه گیری تغییرات ولتاژ نخ های رسانا در حین حرکت و تجهیزات مورد استفاده در شکل ۲ ب و ج نشان داده شده است. کمیت پیوسته تغییر طول نخ با استفاده از مبدل پیوسته به عددی^{۲۵} به کمیت عددی تغییرات مقاومت تبدیل می شود. جهت بررسی تغییرات ولتاژ خروجی مدار حین کشیده شدن نخ های رسانا، یکی از گیره های سوسماری به ابتدا و دیگری به انتهای ۳ ردیف نخ فلزی بسته می شود، به طوری که بیشترین تماس برقرار باشد. انتهای هر دو گیره به تخته مدار می رسد و تخته مدار از طریق درگاه USB و کابل به رایانه متصل است. پیش از انجام آزمایش، نخ رسانا در مدار قرار گرفته و مقاومت مخصوص آن تعیین می گردد. سپس نمونه های مورد آزمایش در مدار الکتریکی قرار گرفته و با انجام حرکات و آغاز کشش، تغییرات ولتاژ در اثر ازدیاد طول نخ رسانا ذخیره می شود. اطلاعات مربوط به تغییرات

²⁴ Alligator Clips

²⁵ Analog to Digital Converter (ADC)

تغییرات ولتاژ از ابتدا تا انتهای نمودار کمتر باشد، مقدار شیب نمودار کمتر و در نتیجه ازدیاد طول بیشتر بوده است. ازدیاد طول بیشتر لباس در حین فعالیت‌های حرکتی، راحتی حرکتی بیشتری را برای مصرف کننده در پی خواهد داشت. میانگین نتایج حاصل از انجام آزمایش برای هر نمونه و نتایج آزمون آماری (Student's T-Test) برای بررسی معناداری به ترتیب در شکل ۳ و جدول ۱ نشان داده شده است. شکل‌های ۴ و ۵ نیز شماتیکی از تمامی نتایج حاصل از این تحقیق و نتایج آزمون کیفی را نشان می‌دهند.

به دست آمده برای نمونه‌ها، جهت افزایش حساسیت اطلاعات ثبت شده از سنسور و بررسی دقیق تر میزان تغییرات ولتاژ از شیب نمودار ولتاژ-زمان به عنوان معیاری از تغییرات ولتاژ در حین حرکت یا به عبارت دیگر تغییرات ازدیاد طول در سوتین استفاده شده است. براساس تغییرات ولتاژ، می‌توان میزان تنش وارده بر سوتین را در ناحیه دوخت نخ فلزی از نظر کمی بررسی و مقایسه کرد. با اعمال نیروی حرکتی، حسگر نخ رسانا دچار ازدیاد طول شده و در نتیجه با تغییرات مقاومت نخ رسانا، ولتاژ در مدار الکتریکی تغییر می‌کند. هرچه میزان



	حرکت الف	حرکت ب	حرکت ج
A1	۱۹	۳۹	۵۹
A2	۷۴	۸۲	۸۹
B1	۳۸	۵۵	۱۱
B2	۸۷	۹۷	۴۵
C1	۳۹	۵۷	۹۶
C2	۵۵	۶۲	۱۰۸

(الف)

	حرکت الف	حرکت ب	حرکت ج
A1	۵۸۳	۶۷۶	۴۵۸
A2	۳۹	۴۸	۷۶
B1	۲۰۹	۲۳۹	۲۳۶
B2	۵۳	۸۴	۱۱۱
C1	۴۵۶	۲۷۹	۱۵۵
C2	۵۵۷	۷۶۲	۳۸۱

(ب)


	حرکت الف	حرکت ب	حرکت ج
A1	۱۷۱	۱۳۹	۲۰۱
A2	۱۱۷	۱۱۳	۲۸
B1	۵۲۶	۸۴	۴۱
B2	۳۱	۷۵	۲۵
C1	۴۹	۶	۷
C2	۲۰۱	۴۴	۸۵

(ج)


شکل ۳: مقادیر شیب نمودار ولتاژ-زمان ($\times 10000$) در حین انجام حرکات مختلف: (الف) نخ فلزی در پایین کاپ، (ب) نخ فلزی در پایین نوار پشتی، (ج) نخ فلزی در پایین سه‌گوش میانی

جدول ۱: نتایج آزمون آماری T

فاصله اطمینان ۹۵٪		سطح معناداری	کد نمونه	حرکت	موقعیت نخ رسانا
پایین	بالا				
-۰/۰۰۶۱۰۸۵	۰/۰۰۴۸۹۱۵	۰/۱۰۰	A ۱, A۲		
-۰/۰۰۵۸۶۲۱	۰/۰۰۳۹۳۷۹	۰/۲۰۰	B ۱, B۲	الف	
-۰/۰۰۰۹۱۵۵	۰/۰۰۴۳۸۴۵	۰/۲۲۴	C ۱, C۲		
-۰/۰۰۰۷۶۲۱	۰/۰۰۱۱۶۲۱	۰/۴۶۵	A ۱, A۲		
-۰/۰۰۵۵۶۰۶	۰/۰۰۲۸۳۹۴	۰/۵۶۲	B ۱, B۲	ب	پایین کاپ
-۰/۰۰۱۴۶۲۱	۰/۰۰۰۴۶۲۱	۰/۱۵۵	C ۱, C۲		
-۰/۰۰۵۰۹۱۵	۰/۰۰۶۳۰۸۵	۰/۶۱۵	A ۱, A۲		
-۰/۰۱۵۹۰۰۱	۰/۰۱۷۳۰۰۱	۰/۸۷۳	B ۱, B۲	ج	
-۰/۰۰۰۳۰۸۵	۰/۰۰۰۹۰۸۵	۰/۱۶۸	C ۱, C۲		
-۰/۰۰۶۲۸۳۷	-۰/۰۰۳۵۱۶۳	۰/۰۰۸	A ۱, A۲		
۰/۰۰۰۴۰۸۱	۰/۰۰۴۸۹۱۹	۰/۰۳۹	B ۱, B۲	الف	
-۰/۰۰۰۰۲۳۹	۰/۰۰۴۸۹۱۹	۰/۴۱۲	C ۱, C۲		
۰/۰۰۱۱۸۳۷	۰/۰۰۱۵۸۳۷	۰/۰۴۷	A ۱, A۲		
-۰/۰۰۶۸۵۴۴	-۰/۰۰۱۵۴۵۶	۰/۰۲۹	B ۱, B۲	ب	پایین نوار پشتی
۰/۰۰۱۸۸۳۷	۰/۰۰۰۸۸۳۷	۰/۰۲۰	C ۱, C۲		
۰/۰۰۴۶۲۰۱	۰/۰۰۷۸۳۴۵	۰/۰۰۱	A ۱, A۲		
-۰/۰۴۷۳۶۳۷	-۰/۰۴۸۷۶۳۷	۰/۰۰۹	B ۱, B۲	ج	
-۰/۰۰۸۷۲۳۵	-۰/۰۰۰۰۵۲۱	۰/۰۰۲	C ۱, C۲		
-۰/۰۰۵۴۶۷۸	۰/۰۰۲۳۰۹۴	۰/۸۰۲	A ۱, A۲		
۰/۰۰۱۳۸۰۴	۰/۰۰۵۷۱۰۵	۰/۰۱۹	B ۱, B۲	الف	
-۰/۰۰۲۹۷۰۱	-۰/۰۰۰۹۸۲۱	۰/۰۰۴	C ۱, C۲		
-۰/۰۰۵۶۰۲۱	۰/۰۰۳۲۹۷۳	۰/۰۷۰	A ۱, A۲		
-۰/۰۳۸۷۴۹۳	۰/۰۰۰۳۸۴۱	۰/۸۰۲	B ۱, B۲	ب	پایین سه گوش میانی
۰/۰۲۹۰۴۶۳	۰/۰۴۹۰۵۷۱	۰/۰۳۹	C ۱, C۲		
-۰/۰۰۲۴۰۵۲	-۰/۰۰۸۴۶۳۹	۰/۰۰۴	A ۱, A۲		
-۰/۰۲۳۰۱۸۷	۰/۰۰۷۶۲۳۴	۰/۸۰۲	B ۱, B۲	ج	
-۰/۰۰۵۰۲۳۴	-۰/۰۰۹۰۲۸۳	۰/۰۱۰	C ۱, C۲		

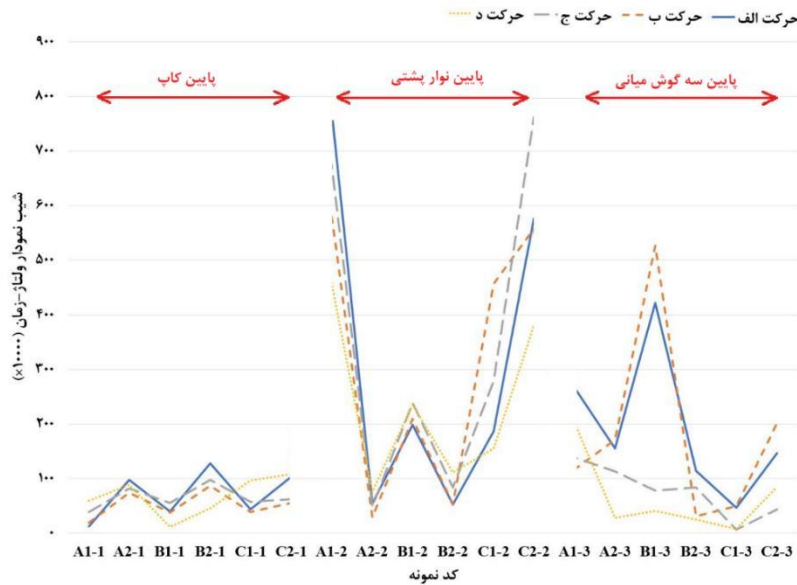

شکل ۴: مقادیر شیب نمودار ولتاژ-زمان (x10000) در حین انجام حرکات مختلف

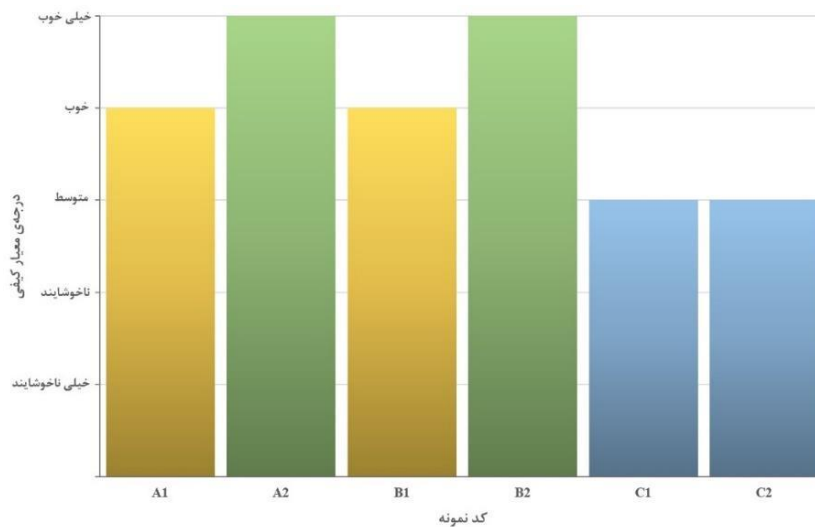

شکل ۵: نتایج آزمون کیفی

کیفی نشان‌دهنده راحتی کمتر آن است. نمونه اسفنجی نسبت به نمونه معمولی راحتی حرکتی کمتری در زیر کاپ برای مصرف‌کننده به همراه دارد. به نظر می‌رسد وجود پد با افزایش حجم کاپ، کاهش تناسب سوتین و کاهش راحتی حرکتی در ناحیه کاپ را باعث می‌شود. همان‌طور که در مطالعات پیشین نیز بیان شده است زیر کاپ یکی از قسمت‌هایی است که در آن بیشترین فشار به بدن وارد می‌آید و عوامل مؤثر بر افزایش حجم کاپ مانند

بحث

مقایسه مقادیر شیب نمودار ولتاژ-زمان برای نمونه‌های سوتین قبل از اعمال تغییرات جنس پارچه نشان می‌دهد که در حرکات معمول، سوتین اسفنجی (C) در موقعیت پایین کاپ نسبت به نمونه‌های سوتین معمولی (A, B) تنش بیشتری به بدن وارد می‌آورد. هرچند این نمونه در دو موقعیت پایین نوار پشتی و پایین سه‌گوش میانی اغلب مقادیر کمتری از نمونه‌های معمولی دارد، اما نتایج آزمون

نسبت به پارچه ویسکوز-لایکرا نیز در افزایش راحتی آن تأثیرگذار است. همان طور که در مطالعات پیشین نیز به استفاده از پارچه با بازیابی کشسانی خوب جهت تناسب بهتر سوتین اشاره شده است (۲۱-۲۳).

نتایج آزمون کیفی نیز نشان می دهد که افزودن این پارچه در ناحیه نوار کناری و پشتی منجر به افزایش راحتی مصرف کننده گردیده است. نتایج نمونه های سوتین اسفنجی در این حالت نیز مطلوب نیست و مقادیر تغییرات کششی اندازه گیری شده در پایین نوار پشتی با تغییر جنس پارچه در ناحیه سه گوش میانی، افزایش یافته است. نتایج کمی در پایین سه گوش میانی (شکل ۳، ج) نیز مشابه پایین نوار پشتی است. وجود نوار پلی استر-لایکرا در ناحیه کناری و پشتی سوتین معمولی علاوه بر بهبود تغییرات کششی در پایین نوار پشتی، کاهش تنش در پایین سه گوش میانی را نیز نتیجه می دهد. لیکن وجود این نوار در ناحیه سه گوش میانی سوتین اسفنجی در این حالت، با وجود اینکه نخ فلزی نیز در قسمت زیرین همین ناحیه دوخته شده است، تغییرات کششی را افزایش داده است. به نظر می رسد استفاده از پارچه کشسان پلی استر- لایکرا در ناحیه سه گوش میانی که نقش جمع کردن پستان ها و تهیه قابی پایدار برای حمایت از وزن آن ها را دارد، مناسب نیست و احساس حمایت لازم را برای مصرف کننده به دنبال ندارد.

همان طور که در شکل ۴ مشاهده می گردد، بیشترین مقادیر شیب نمودار ولتاژ-زمان در موقعیت پایین نوار پشتی است. در این شکل که مقادیر کمی شیب نمودار ولتاژ- زمان در نمونه های مختلف بر اساس نوع حرکت را نشان می دهد، اعداد ۱، ۲ و ۳ پس از نام نمونه به ترتیب بیان کننده موقعیت نخ فلزی در پایین کاپ، پایین نوار پشتی و پایین سه گوش میانی هستند. در حرکت الف، نمونه ۱A در قسمت پایین نوار پشتی و در حرکات ب و ج، نمونه ۲C در قسمت پایین نوار پشتی بیشترین مقادیر تغییرات را دارا هستند. همانطور که پیش تر نیز گفته شد، این نتایج نیز حاکی از آن است که استفاده از نوار

طراحی و دوخت درز در جهت نامناسب منجر به کاهش تناسب آن خواهد شد (۱۷، ۱۸، ۲۳ و ۳۱). مقایسه نتایج کمی نمونه ها در پایین کاپ (شکل ۳، الف) حاکی از آن است که در تمامی نمونه های A، B و C با انجام تغییرات داده شده در تحقیق، شیب نمودار ولتاژ-زمان افزایش یافته است اما این افزایش در سطح ۹۵٪ معنادار نیست (جدول ۱). افزودن پارچه کشسان پلی استر-لایکرا در ناحیه نوار کناری و پشتی سوتین معمولی و همچنین سه گوش میانی سوتین اسفنجی در نمونه های ۱A، ۱B و ۱C، اختلاف در جنس پارچه های تشکیل دهنده سوتین در ناحیه کاپ و این نواحی را به همراه دارد. در این حالت نخ فلزی در زیر کاپ دوخته شده است و جنس کاپ در بالای آن با جنس نوار کناری یا سه گوش میانی در زیر آن متفاوت است. تفاوت رفتار کششی و بازیابی در این دو پارچه مختلف در یک سوتین واحد باعث می شود که راحتی حرکتی آن در ناحیه زیر کاپ در حین حرکات معمول کاهش یابد. لیکن زمانی که نخ فلزی در زیر نوار پشتی و سه گوش میانی دوخته شده است، نتایج تغییرات ولتاژ در حین حرکت نشان دهنده بهبود راحتی حرکتی سوتین است (شکل ۳ ب و ج). همان طور که در قسمت ب از شکل ۳ مشاهده می شود، مقادیر شیب نمودار ولتاژ- زمان در نمونه های سوتین معمولی (۱A و ۱B) با افزودن نوار کناری و پشتی از جنس پلی استر-لایکرا (۲A) و ۲B کاهش معناداری یافته است (جدول ۱).

بدین معنا که وقتی راحتی حرکتی در ناحیه نوار پشتی بررسی می شود، استفاده از نمونه های سوتین معمولی با نوار کناری و پشتی از جنس پلی استر-لایکرا نتایج بهتری را در کاهش تنش و افزایش راحتی به همراه دارد. در این حالت نخ فلزی در پایین نوار پشتی و بر روی پارچه پلی استر- لایکرا دوخته شده است. نتایج آزمون رفتار کششی پارچه های مصرفی حاکی از آن است که پارچه کشسان پلی استر- لایکرا دارای درجه بازیابی بیشتری نسبت به پارچه ویسکوز- لایکرا است. بنابراین طبق نتایج کمی می توان گفت بازیابی بیشتر پارچه پلی استر-لایکرا

اسفنجی نسبت به نمونه معمولی راحتی حرکتی کمتری در زیر کاپ برای مصرف‌کننده به همراه دارد. به علاوه استفاده از نوار با جنس پلی‌استر- لایکرا در ناحیه کناری و پشتی سوتین معمولی در کاهش تنش و افزایش راحتی پستان مؤثر است. با توجه به اهمیت سبک زندگی و رفتارهای پیشگیرانه از بیماری‌های پستان، استفاده از طراحی و پارچه‌های کشسان مناسب در تولید سوتین که پستان در طول روز مدت زمان زیادی را تحت فشار آن است، امری ضروری به نظر می‌رسد.

تقدیر و تشکر

این مطالعه منتج از پایان نامه کارشناسی مهندسی پوشاک انجام شده در دانشگاه صنعتی اصفهان است. بدین وسیله از تمامی عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند، به‌ویژه جناب آقای دکتر محسن شنبه عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تشکر و قدردانی می‌نماییم.

تعارض منافع

نویسندگان اعلام می‌دارند که هیچ‌گونه تعارض منافی در پژوهش حاضر وجود ندارد.

پلی‌استر- لایکرا در قسمت کناری و پشتی سوتین معمولی سبب کاهش تنش و افزایش راحتی آن می‌شود، درحالی‌که استفاده از این نوار در قسمت سه‌گوش میانی سوتین اسفنجی نتایج مطلوبی ندارد.

هر چند یافته‌های تحقیق مؤید و مکمل نتایج مطالعات قبلی است، اما در انتها ذکر چند مورد در رابطه با صحت و دقت نتایج این تحقیق ضروری است. اصطکاک نخ فلزی با پارچه‌های مصرفی مختلف، متفاوت است و این امر ممکن است بر نتایج ولتاژ اندازه‌گیری شده تأثیر بگذارد. به دلیل محدودیت‌های حاکم بر شرایط کرونایی حال حاضر و توجه به سلامتی و بهداشت بانوان با توجه به امکانات، تنها یک نفر برای انجام آزمایش‌ها انتخاب شده است. بدیهی است دقت و اعتبار نتایج نیازمند تکرار آزمایش بر روی افراد بیشتری است. همچنین تفاوت در خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پارچه‌ها بایستی در ساینبدی و ترسیم الگو تأثیر داده شود.

نتیجه‌گیری

طراحی مناسب سوتین با هدف کاهش تنش و افزایش راحتی حرکتی آن، نقش بسیار مهمی در کنترل جابجایی و حرکات پستان به‌طور مطلوب در حین فعالیت‌های روزمره دارد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سوتین

References

- Haghighat S, Khoshnazar T, Ebrahimi M, Olfatbakhsh A, Omidvari S, Anbiaei R, et al. Breast Diseases. Tehran: Jahad-e Daneshgahi Publishing Institute. 2014; 15-48.
- Rafiemanesh H, Salehiniya H, Lotfi Z. Breast Cancer in Iranian Woman: Incidence by Age Group, Morphology, and Trends. Asian Pacific journal of cancer prevention. 2016; 17(3):1393-7.
- So WK, Chan DN, Lou Y, Choi KC, Chan CW, Shin K, et al. Brassiere wearing and breast cancer risk: A systematic review and meta-analysis. World Journal of Meta-Analysis. 2015; 3(4):193-205.
- Shen M, Gu JF, Dong JY. Risk factors of breast cancer incidence and nursing strategies. Chinese Journal of General Practice. 2014; 12: 782-5.
- Niemczyk L. The analysis, design and evaluation of an unstructured bra. Ph.D. dissertation. Auckland University of Technology: New Zealand; 2010.

6. Shi H, Wang JP, Wu ZY, Chen XN. Research on bra constitute and performance evaluation. *Advanced Materials Research*. 2011; 331:566-9.
7. Breward C. *Encyclopedia of clothing and fashion*. New York: Charles Scribner's Sons. 2005; 30-78.
8. Yu W, Fan J, Ng SP, Harlock S. *Innovation and technology of women's intimate apparel*. Cambridge: Woodhead Publishing. 2006; 45-90.
9. Farrell-Beck J, Gau C. *Uplift: the bra in America*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2002; 31-51.
10. Chan CY, Yu WW, Newton E. Evaluation and analysis of bra design. *The Design Journal*. 2001; 4(3):3-40.
11. Shin WK. *Patternmaking for underwear design*. California: CreateSpace. 2010; 113-45.
12. Shin WK. *The origins and evolution of the bra*, Ph.D. dissertation, Northumbria University: Newcastle. 2009.
13. Armstrong HJ. *Patternmaking for Fashion Design: Pearson New International Edition PDF eBook*. Pearson Higher Ed. 2013; 47-106.
14. Zheng R, Yu W, Fan J. Development of a new Chinese bra sizing system based on breast anthropometric measurements. *International Journal of Industrial Ergonomics*. 2007; 37(8): 697-705.
15. Suda R, Tamura T. Effects of air temperature on the touch sensation for underwear fabrics (part I): Evaluation of the touch sensation of the hand. *Journal of the Japan Research Association for Textile End-Use*. 2006; 47:41-8.
16. Goldman RF. The four "Fs" of clothing comfort. In *Environmental Ergonomics- The Ergonomics of Human Comfort, Health, and Performance in the Thermal Environment*, Tochiyama Y and Ihnaka T editors: Elsevier. 2005; 315-20.
17. W. Yu. Achieving comfort in intimate apparel, In *Improving comfort in clothing*, Woodhead Publishing. 2011; 441-8.
18. Costantakos AV, Watkins SW. Pressure analysis as a design research technique for increasing the comfort of nursing brassieres. *Journal of Home Economics Research*. 1982; 10:271-8.
19. Chang LX, Gao WD, Yan XL. Studies of sports bra based on biomorphic analyses of females breasts. In: *2009 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering*, Beijing, China. 2009; 1-4.
20. Ziegert B, Keil G. Stretch fabric interaction with action wearables: defining a body contouring pattern system. *Clothing and Textile Research Journal*. 1988; 6:54-64.
21. Gersak J, A study of the relaxation phenomena in the fabrics containing elastane yarns. *International Journal of Clothing Science and Technology*. 2005; 17:188-99.
22. Zheng R, Yu W, Fan J. Prediction of seamless knitted bra tension. *Fibers and Polymers*. 2008; 9(6):785-92.
23. Zheng R, Yu W, Fan J. Pressure evaluation of 3D seamless knitted bras and conventional wired bras. *Fibers and Polymers*. 2009; 10(1):124-31.
24. Wang L, Chen D, Lin B, Effects of side strap and elastic hems of bra materials on clothing pressure comfort. *Journal of Fiber Bioengineering and Informatics*. 2011; 4(2): 187-98.
25. Sohn BH, Choi JY, Kweon SA. Clothing pressure and subjective sensations depending on breast and bra type. *Journal of Korean Society of Clothing and Textiles*. 2015; 39(4): 586-600.
26. Yao XY, Ni SS, Zhou J, Hu HY, Li LL, Wan F, et al. A case-control study on risk factors of female breast cancer in Zhejiang province. *Zhejiang da xue bao. Yi xue ban= Journal of Zhejiang University. Medical Sciences*. 2012; 41(5): 512-8.
27. Liu L, Ding H, Jia ZX, Qiu LP, Tao MF, Yan M. A case-control on risk factors of female breast cancer in Beijing. *Matern Child Health Care China*. 2014; 21: 3407-8.
28. Chen L, Malone KE, Li CI. Bra wearing not associated with breast cancer risk: a population-based case-control study. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2014; 23: 2181-5.
29. Liu SP, Qiu YX, Li YL. A study on risk factors of breast cancer in the Zhoushan island. *Journal of Hebei Medical University*. 2011; 32: 1336-8.
30. Hu PX, Lin FC. A case-control study on risk factors of female breast cancer in the city of Shenzhen: A report of 95 cases. *New Med*. 2011; 42: 291-4.
31. Peterson A, Suh M. Effect of Bra Style and Size on its Fit and Comfort. In: *International Textile and Apparel Association (ITAA) Annual Conference Proceedings, Vancouver, British Columbia*; 2016; 73(1): 1-2.
32. Osiani P, Valipouri A, Minapoor S, Shanbeh M. Effects of the Biomechanical Design of the Full Body Swimsuit on its Tensile Behavior in the Shoulder Area. *Journal of Advanced Sport Technology*. 2019; 3(2):81-92.